




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	P0212FK														
Farbe:	elfenbein														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	sr														
Datum:	13.01.2020														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	4,8	18,4	32,9	14,7	11,0	6,2	5,2	3,1	2,4	1,3	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,0	0,0	4,8	18,4	32,9	14,7	11,0	6,2	5,2	3,1	2,4	1,3	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	4,8	23,2	56,1	70,8	81,8	88,0	93,2	96,3	98,7	100,0	100,0	100,0

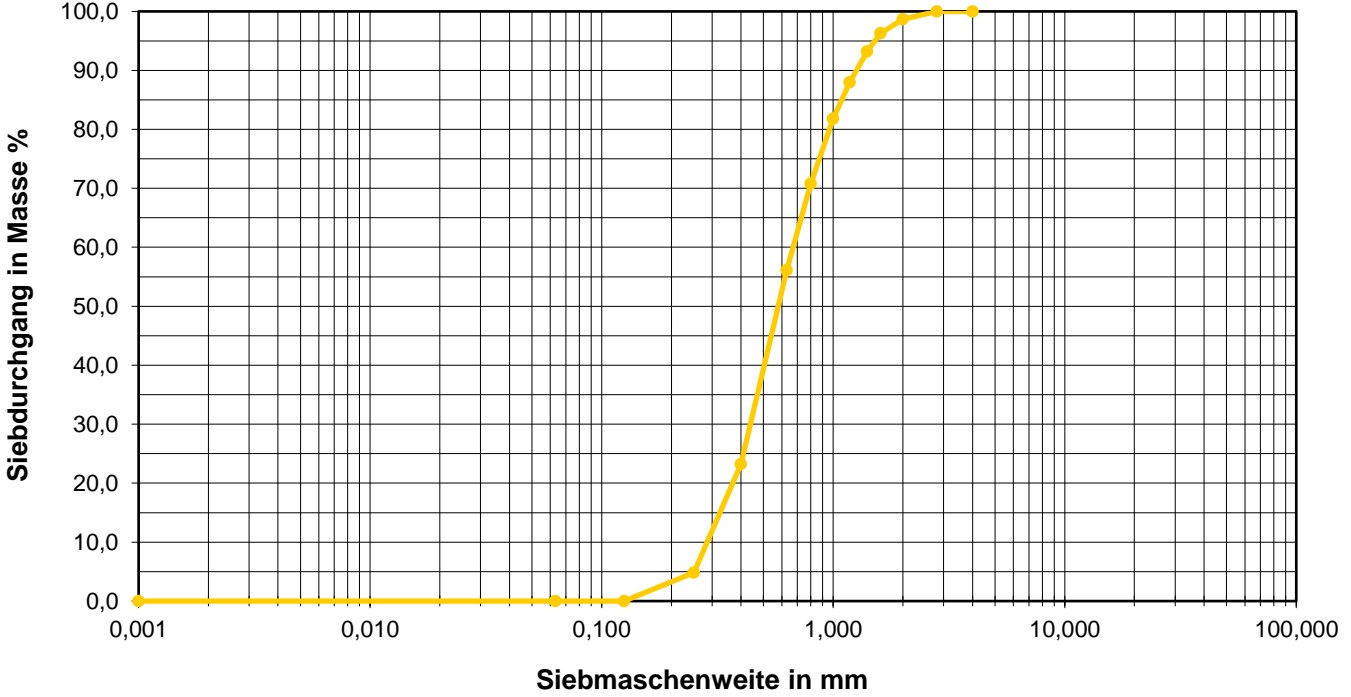

Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	4,8
0,250	18,4
0,400	32,9
0,630	47,6
0,800	58,8
1,000	65,0
1,180	70,2
1,400	75,3
1,600	80,7
2,000	86,0
2,800	89,8
4,000	92,9
100,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,59
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen Durchschnittswerte aus der Produktion dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.