




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	P0315FK														
Farbe:	elfenbein														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	sr														
Datum:	13.01.2020														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	2,6	11,3	27,6	17,4	14,8	8,7	7,4	4,5	3,8	1,9	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,0	0,0	2,6	11,3	27,6	17,4	14,8	8,7	7,4	4,5	3,8	1,9	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	2,6	13,9	41,5	58,9	73,7	82,4	89,8	94,3	98,1	100,0	100,0	100,0

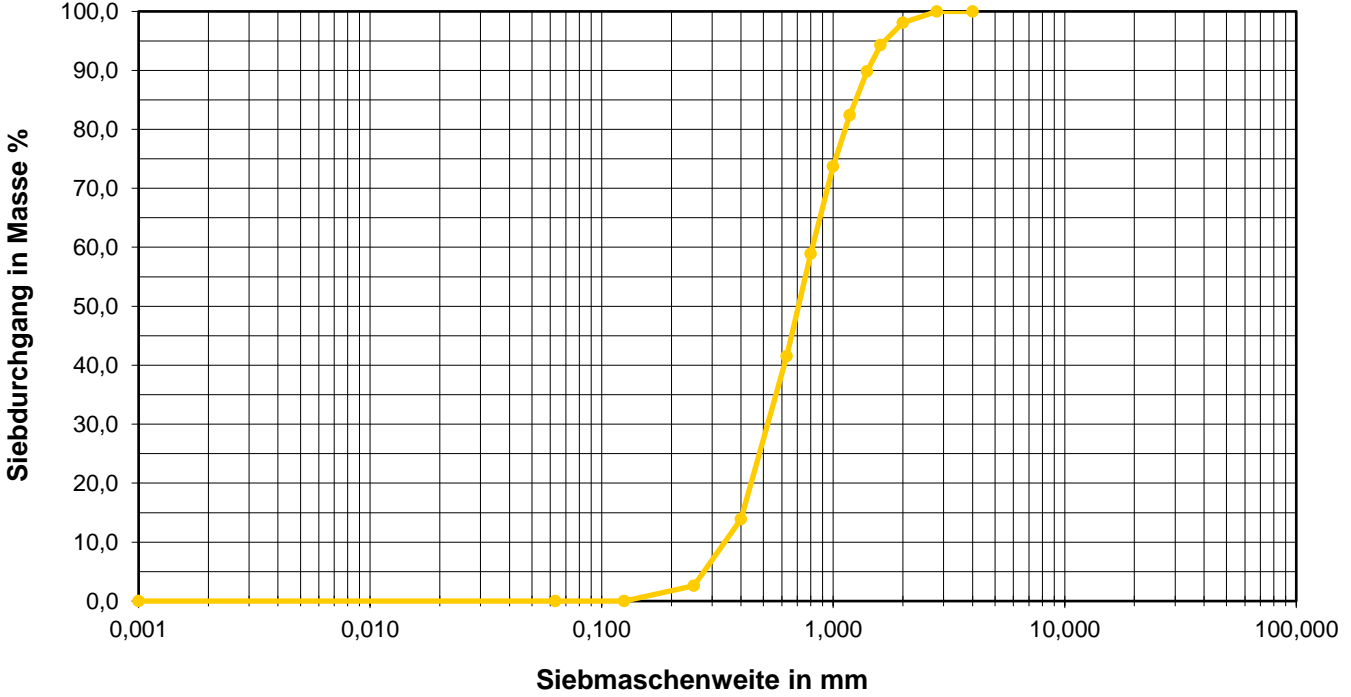

Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	0,0
0,250	2,6
0,400	13,9
0,630	41,5
0,800	58,9
1,000	73,7
1,180	82,4
1,400	89,8
1,600	94,3
2,000	98,1
2,800	100,0
4,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,72
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen Durchschnittswerte aus der Produktion dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.