


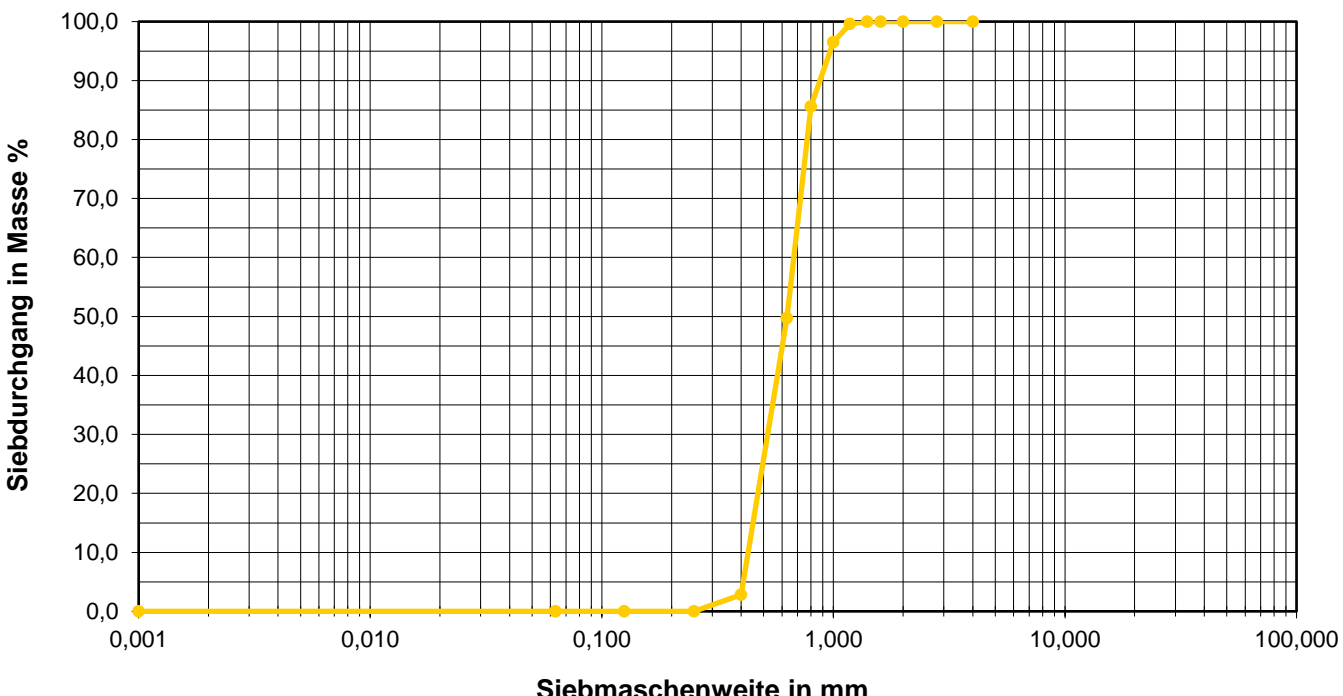

# PLEINFELDER QUARZSAND

<b>Sandanalyse</b>															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, feuergetrocknet														
Sorte:	G0310T2														
Farbe:	elfenbeinrot														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	lw														
Datum:	18.01.2022														
<b>Siebanalyse</b>															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
<b>Sieblinie</b>															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	0,0	2,8	46,9	35,9	10,9	3,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>46,9</b>	<b>35,9</b>	<b>10,9</b>	<b>3,1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	49,7	85,6	96,5	99,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	0,0
0,250	2,8
0,400	46,9
0,630	35,9
0,800	10,9
1,000	3,1
1,180	0,4
1,400	0,0
1,600	0,0
2,000	0,0
2,800	0,0
4,000	0,0
100,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,63
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2021 dar.  
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.