


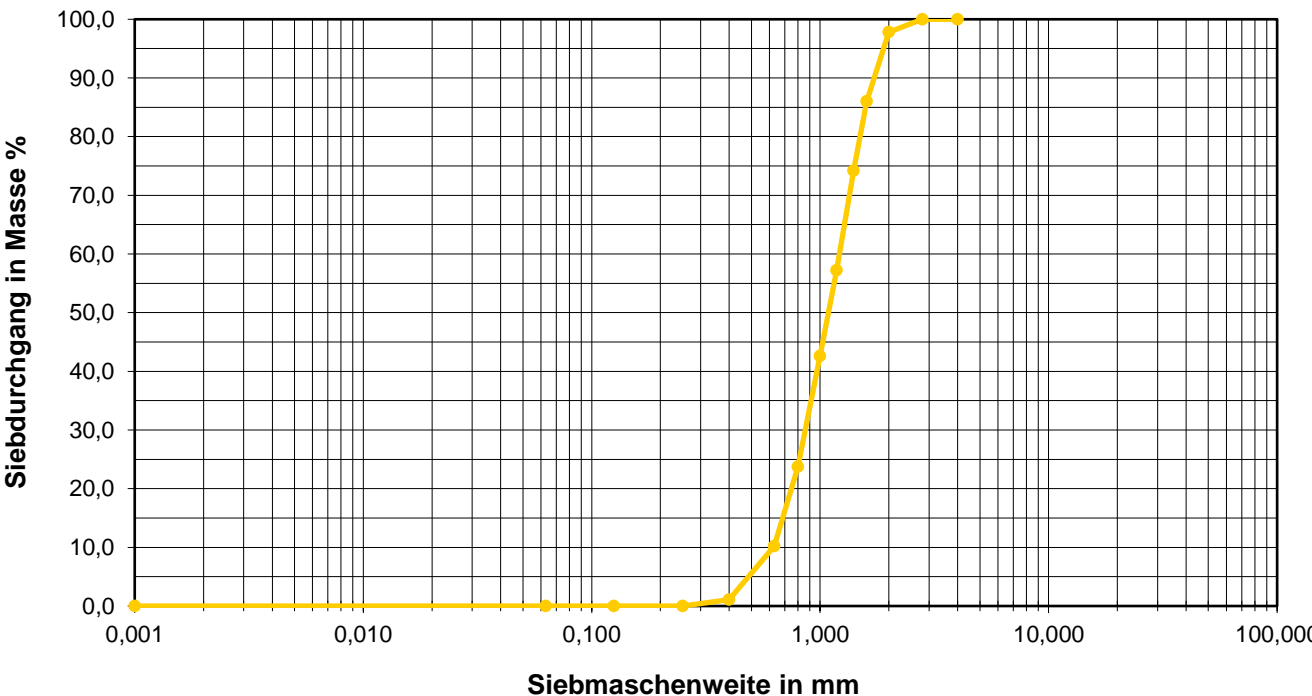

# PLEINFELDER QUARZSAND

<b>Sandanalyse</b>																
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, feuergetrocknet															
Sorte:	G1020T2															
Farbe:	elfenbeinrot															
Entnahme:	Produktionskontrolle															
Prüfer:	lw															
Datum:	18.01.2022															
<b>Siebanalyse</b>																
Einwaage (g):	100															
Zeit (min):	3															
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung															
<b>Sieblinie</b>																
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe	
auf Sieb (g):	0,0	0,0	0,0	1,1	9,1	13,5	18,9	14,6	17,0	11,8	11,8	2,2	0,0	0,0	100,0	
auf Sieb (M.-%):	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>9,1</b>	<b>13,5</b>	<b>18,9</b>	<b>14,6</b>	<b>17,0</b>	<b>11,8</b>	<b>11,8</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	100,0	
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	10,2	23,7	42,6	57,2	74,2	86,0	97,8	100,0	100,0	100,0	

Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	0,0
0,250	1,1
0,400	9,1
0,630	13,5
0,800	18,9
1,000	42,6
1,180	57,2
1,400	74,2
1,600	86,0
2,000	97,8
2,800	100,0
4,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	1,09
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2021 dar.  
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.