




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	G1022F1														
Farbe:	elfenbeinrot														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	lw														
Datum:	15.01.2024														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	0,0	0,9	6,0	9,0	12,1	11,4	14,7	11,5	15,7	17,4	1,3	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,0	0,0	0,0	0,9	6,0	9,0	12,1	11,4	14,7	11,5	15,7	17,4	1,3	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	6,9	15,9	28,0	39,4	54,1	65,6	81,3	98,7	100,0	100,0

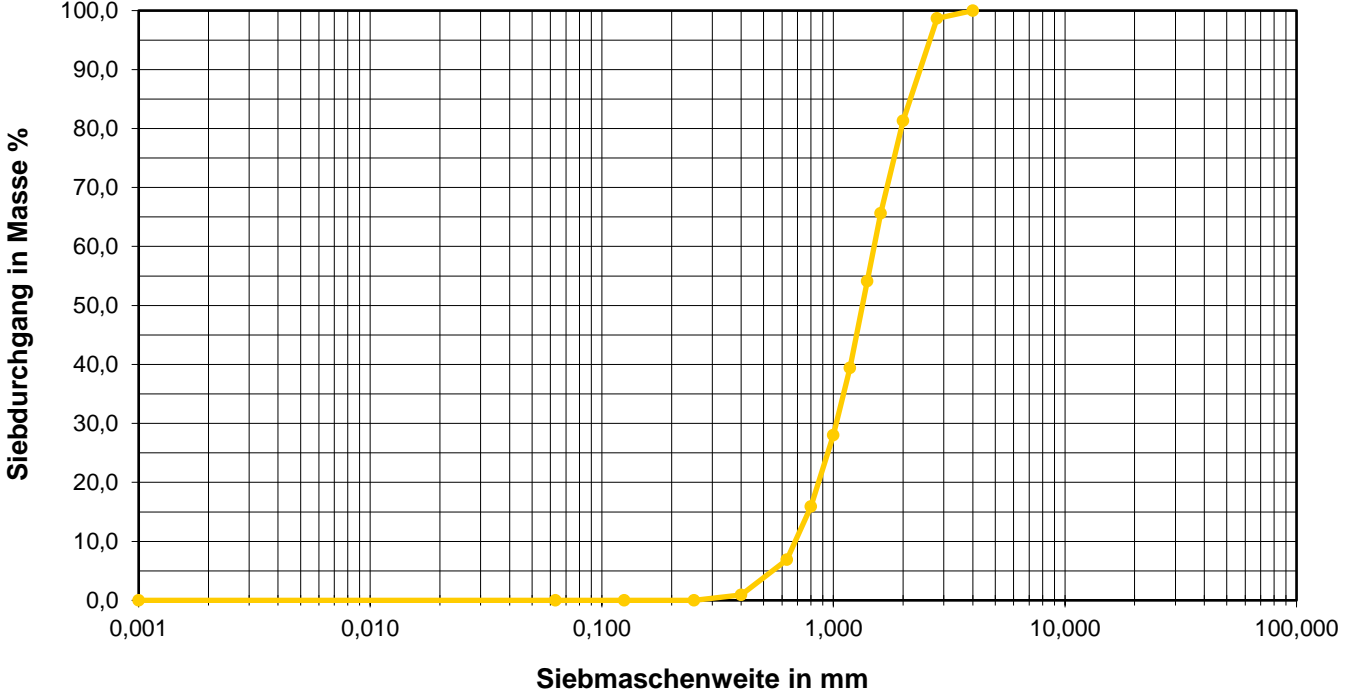

Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	0,0
0,250	0,9
0,400	6,0
0,630	9,0
0,800	12,1
1,000	11,4
1,180	14,7
1,400	11,5
1,600	15,7
2,000	17,4
2,800	1,3
4,000	0,0

Ø Korngr. (mm):	1,35
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2023 dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.